



Fiche Technique Produit

Granulats pour bétons hydrauliques

Gravillon 4/16 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 10, Code A
Origine	BOURNOIS		
Lieu de prélèvement	BOURNOIS		

Partie normative

Engagement du producteur du 20 mai 2021 au 20 nov. 2021

Tamis (mm)		d/2		d		D/2				D		1,4D	2D	
		f	FI	2	4	5	6,3	8	10	12,5	14	16	22,4	31,5
Valeurs spécifiées	Vss	1,5	20	5	15							60	99	100
	Xt	0,8	10	2,5	7,5							42,5	94,5	99,0
	Vsi	0,0	0	0	0							25	90	98
Valeurs limites absolues Xu	x Vss+U	1,8	20	6	20							66	100	100
	x Vsi-U	0,0	0	0	0							19	85	97
Ecart type Max ≤ e/3,3	sf Max	0,5	6,1	1,5	4,5							10,6	2,7	0,6


Autres caractéristiques		Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Valeurs spécifiées	Vss	1,0	0,200		4,0	0,10	30		0,400		2,5
	Vsi										

Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 24 mars 2021 au 20 mai 2021

Tamis (mm)		d/2		d		D/2				D		1,4D	2D	
		f	FI	2	4	5	6,3	8	10	12,5	14	16	22,4	31,5
Maximum		1,5	12	3	7	21	41	59	81	93	97	99	100	100
Xf+1,25sf	●	1,4	12,0	2,5	5,4	16,8	35,1	54,2	75,3	91,9	97,5	98,9	100,0	100,0
Moyenne Xf		1,0	12,0	1,6	3,3	10,3	23,5	41,5	63,1	85,9	94,8	98,3	100,0	100,0
Xf-1,25sf	●	0,6	12,0	0,7	1,1	3,8	11,8	28,8	50,9	79,9	92,1	97,7	100,0	100,0
Minimum		0,4	12	1	1	3	10	27	46	76	90	98	100	100
Ecart type		0,3		0,7	1,7	5,2	9,3	10,2	9,8	4,8	2,2	0,5	0,0	0,0
Nbre valeurs		15	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Autres caractéristiques		Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Moyenne Xf		0	0,058	0,0004	0,4	0	26	0,0071	0,089	2,63	1,1
Nombre de valeurs		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

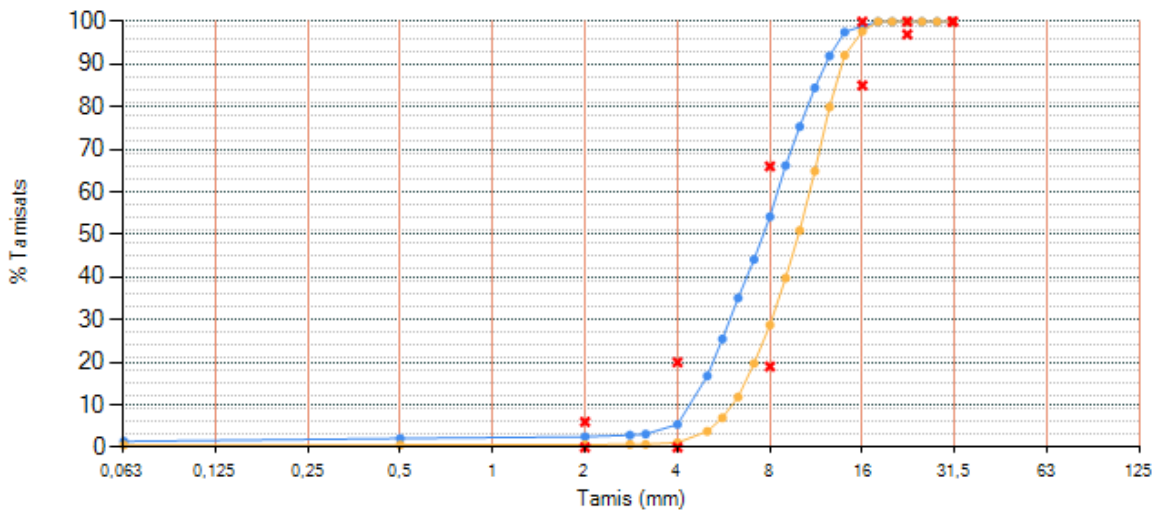

Observations :

1* Essais réalisés en Avril 2021

Signature :