



Fiche Technique Produit

Granulats pour bétons hydrauliques

Sable 0/4 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 10, Code A sauf f code B
Origine	BOURNOIS		
Lieu de prélèvement	BOURNOIS		

Partie normative

Engagement du producteur du 20 mai 2021 au 20 nov. 2021

Tamis (mm)		f	MB	FM	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	D	1,4D	2D
		Valeurs spécifiées	Vss	14,5	1,5	3,46		42		67		100	100	100	
	Xt	11,5	0,8	3,16	14,8	21,6	31,9	47,5	70,1	95,0	97,5	100,0			
	Vsi	8,5	0,0	2,86		2		27		90	95	100			
Valeurs limites absolues Xu	x Vss+U	16,5	2,0	3,61		46		71		100	100	100			
	x Vsi-U	6,5	0,0	2,71		0		23		88	94	100			
Ecart type Max ≤ e/3,3	sf Max	1,8	0,5	0,2		12,1		12,1		3,0	1,5	0,0			


Autres caractéristiques	AS (%)	C (%)	Ecs (s)	ImP (%)	Na2O (%)	PO	S (%)	prd (t/m³)	prf (t/m³)	Ab (%)	WA24 (%)
Valeurs spécifiées	Vss	0,200		0,10		N	0,400			2,5	2,5
	Vsi										

Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 15 mars 2021 au 20 mai 2021

Tamis (mm)		f	MB	FM	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	D	1,4D	2D
		Maximum		13,6	1,5	3,37	18	27	40,1	53	75	99	100	100	
Xf+1,25sf	●	12,8	1,5	3,33	16,5	24,9	36,7	52,6	74,0	99,2	100,0	100,0			
Moyenne Xf		11,5	1,2	3,16	14,8	21,6	31,9	47,5	70,1	97,7	99,9	100,0			
Xf-1,25sf	●	10,1	0,9	2,99	13,2	18,2	27,2	42,4	66,2	96,3	99,2	100,0			
Minimum		9,6	0,8	2,94	13	19	25,6	39	65	95	98	100			
Ecart type		1,1	0,3	0,14	1,3	2,7	3,8	4,1	3,1	1,2	0,5	0,0			
Nbre valeurs		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			

Autres caractéristiques	AS (%)	C (%)	Ecs (s)	ImP (%)	Na2O (%)	PO	S (%)	prd (t/m³)	prf (t/m³)	Ab (%)	WA24 (%)
Moyenne Xf	0,065	0,0007	39	0	0,0083	N	0,096	2,67	2,57	2,2	0,6
Nombre de valeurs	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

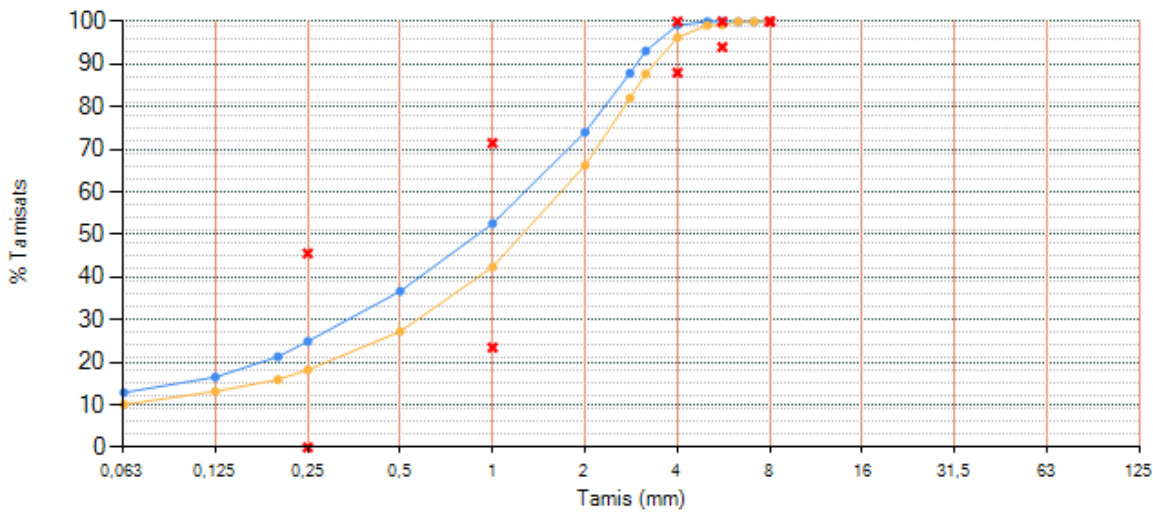

Observations :

1* AVRIL 2021
Vss=100 à D, conformément au renvoi (c) du tableau 2 de l'EN 12620+A1

Signature :