

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 4/16 C MIX 30
Pétrographie : Mixte Granite - Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé Criblé
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	d/2 2	d 4	D/2 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	LA
Etendue e			15	35	15				
V.S.S.+U	1.8	6.0	20.0	66.0	100.0				
V.S.S.	1.5	5.0	15.0	60.0	99.0			20.0	30.0
V.S.I.			0.0	25.0	84.0	98.0	100.0		
V.S.I.-U			0.0	19.0	79.0	97.0			

Partie informative

Résultats de production

du 08/06/20 au 17/12/20

	0.063	2	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA
Maximum	1.4	3.3	4.2	51.6	98.6	100.0	100.0	9.2	
Xf+1.25xEcart-types	0.9	2.7	3.5	40.1	98.8	100.0	100.0	9.5	
Moyenne Xf	0.4	1.4	1.9	31.8	96.3	100.0	100.0	7.6	26.4
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.1	0.3	23.6	93.9	100.0	100.0	5.6	
Minimum	0.1	0.3	0.6	25.1	91.9	100.0	100.0	5.2	
Ecart-type	0.39	1.05	1.28	6.57	1.97	0.00	0.00	1.50	
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	6	1

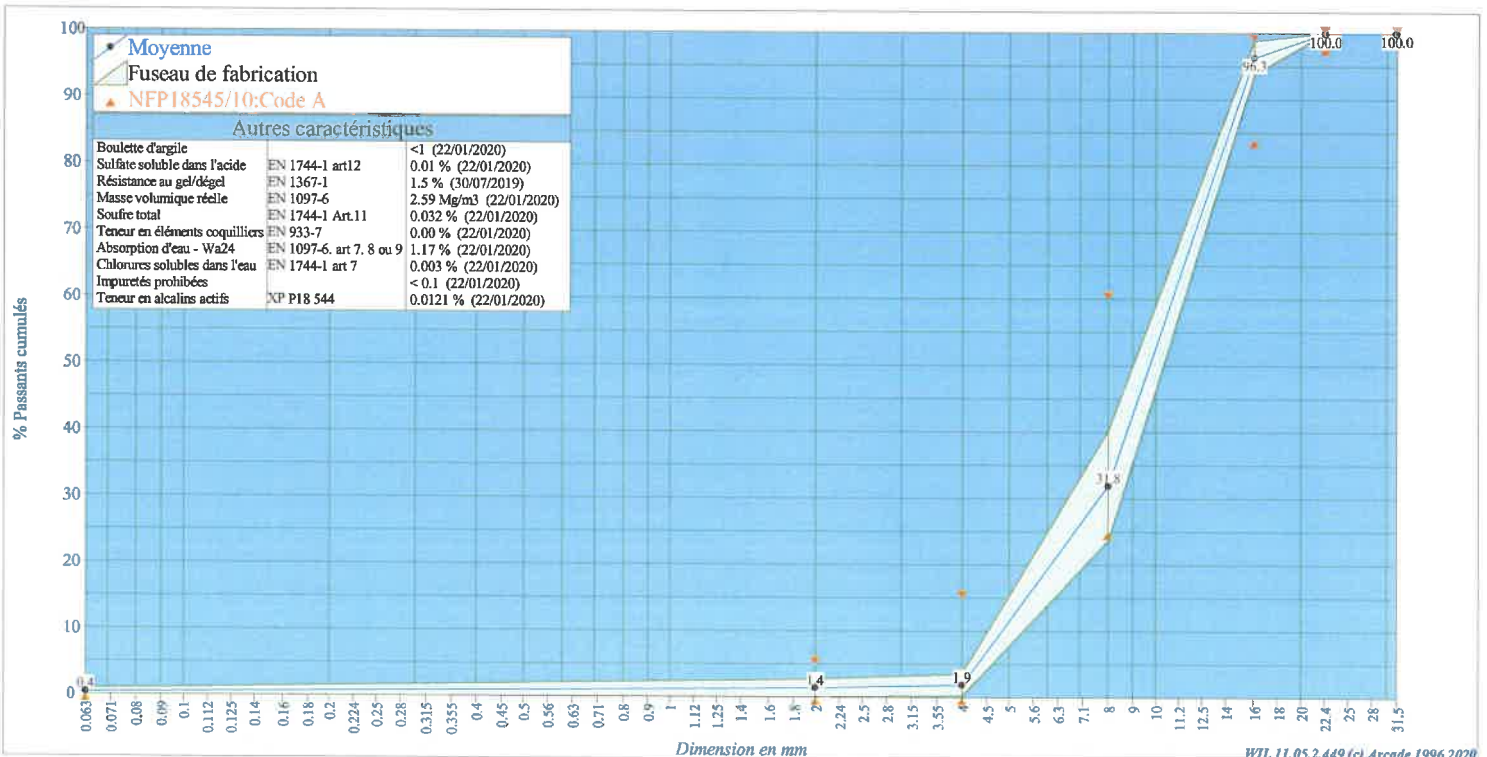

LABORATOIRE

**LABORROUTE
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE