

**Site :** Carrière de RUPT SUR MOSELLE  
**Granulats :** 6.3/10 CNL  
**Péetrographie :** Granite  
**Elaboration :** Concassé Non Lavé

**Engagement fournisseur**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code BIII


	d/2	d	D	1.4D	2D							
	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10	10								
V.S.S.+U	2.3	6.0	15.0	98.2								
V.S.S.	2.0	5.0	10.0	93.2			25.0	25.0	35.0		20.0	
V.S.I.			0.0	83.2	98.0	100.0						50
V.S.I.-U			0.0	78.2	97.0							

**Partie informative**

Résultats de production

du 23/04/20 au 09/12/20

	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.7	3.3	7.1	94.5	100.0	100.0	9.3					
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2.2	5.9	91.8	100.0	100.0	9.6					
Moyenne Xf	0.9	1.4	4.3	88.2	100.0	100.0	7.6	18.8	28.8	6.00	10.0	55
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.7	2.6	84.6	100.0	100.0	5.6					
Minimum	0.5	0.7	2.1	83.3	100.0	100.0	4.4					
Ecart-type	0.29	0.60	1.33	2.87	0.00	0.00	1.60					
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	6	1	1	1	1	1

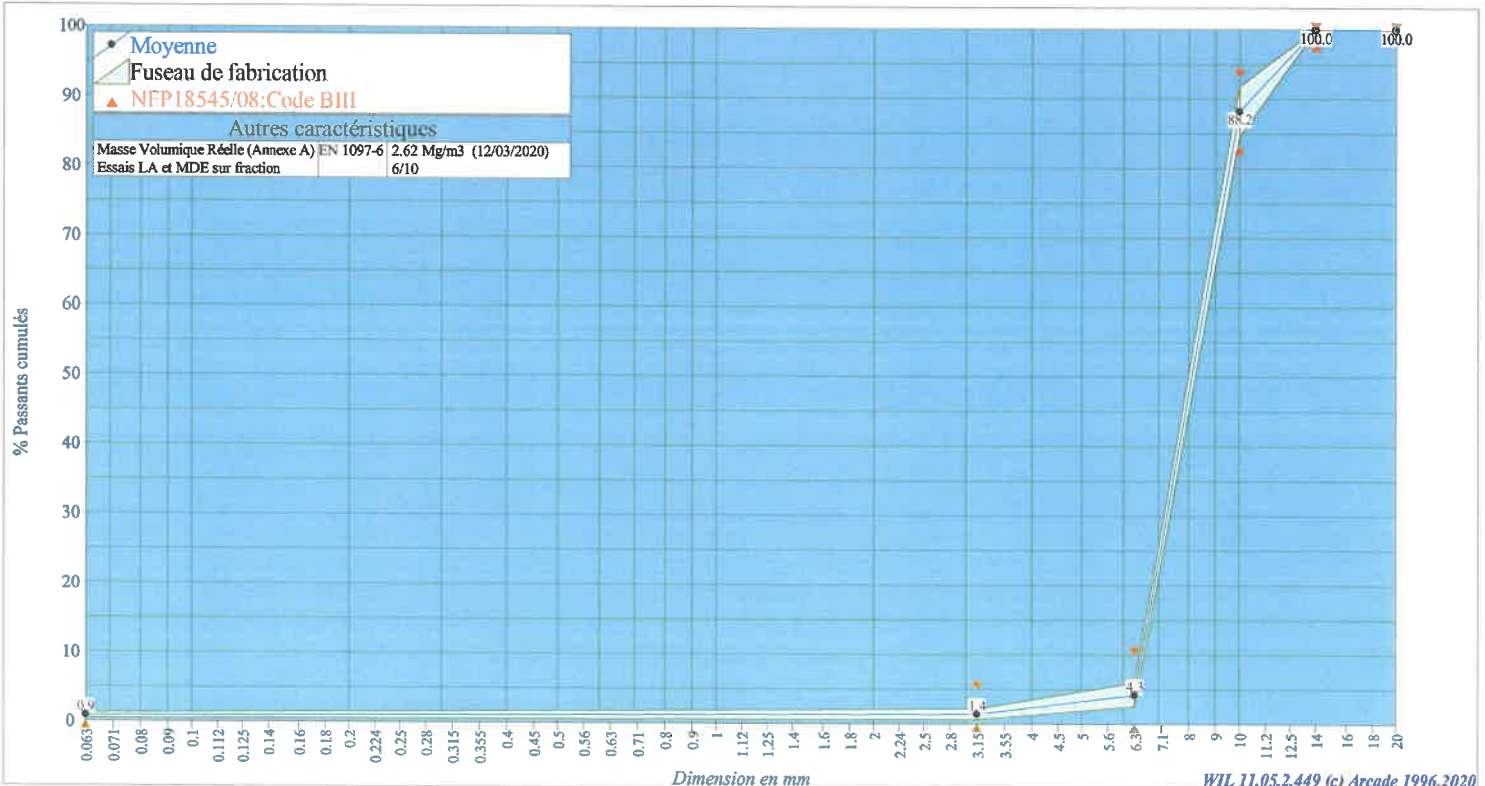

LABORATOIRE

**LABORROUTE  
LORRAINE**

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE